

بررسی میزان تغییر محیط و ضخامت لبه روکش‌های استنلس استیل از پیش فرم گرفته (Precripped)، بعد از Recrimping

دکتر حسین افشار^{*}- دکتر مهسا مظفری کجیدی^{**}

*دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

^{**}متخصص دندانپزشکی کودکان

Title: Evaluation of marginal circumference and marginal thickness changes in precripped stainless steel crowns, after recrimping

Authors: Afshar H. Associate Professor*, Mozafari Kojidi M. Pedodontist

Address: *Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Background and Aim: The need for recrimping precripped stainless steel crowns by the dentist in clinic is controversial. This study aimed to evaluate the rate of marginal circumference and marginal thickness change of precripped stainless steel crowns after recrimping.

Materials and Methods: In this experimental study, 30 primary photos were taken from margins of 30 S.S.Cs (3M, Ni Cr) related to tooth 85 with a digital camera fixed at a determined distance. Margins of crowns were crimped by 114 and 137 pliers with a controlled force (0.2 N) and then 30 secondary photos were taken in the same conditions. The circumference of crown margins in primary (group A) and secondary (group B) photos were assessed by a digitizer system. Comparing the circumferences of crown margins in primary and secondary photos showed a significant decrease after crimping. Thickness of 30 random points on the crown margins of a crown similar to mentioned cases was measured by SEM ($\times 150$). Then similar procedures including taking a primary photo, crimping and taking a secondary photo was done for the sample crown. After significant reduction in margin circumference, thickness of 30 other random points on the crown margin were measured by SEM. Data were analyzed by paired sample t-test with $p < 0.05$ as the limit of significance.

Results: The mean marginal circumference of precripped stainless steel crowns was reduced by 7.3% which was significant ($P < 0.001$). On the other hand the mean marginal thickness of sample stainless steel crown showed 18μ increase.

Conclusion: According to the results of this study, marginal circumference of precripped stainless steel crowns (3M, Ni-Cr) showed a significant decrease after crimping. It is concluded that crimping the stainless steel crowns even for precripped ones seems necessary.

Key Words: Stainless steel crown (S.S.C); Circumference; Thickness; Marginal adaptation; Crimping

[†] مؤلف مسؤول: نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان قدس - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان
تلفن: ۰۲۶۴۰۶۶۴۰ نشانی الکترونیک: afsharhossein@hotmail.com

حکیمہ

زمینه و هدف: نیاز به کریمپینگ مجدد روکشهای استنلس استیل از پیش فرم گرفته (precrimped) توسط دندانپزشک مورد تردید می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان تغییر محیط و ضخامت لب روکشهای استنلس استیل از پیش فرم گرفته بعد از کریمپینگ، انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از لبه‌های ۳۰ روکش استنلس استیل (3M، Ni-Cr) مربوط به دومین دندان مولر شیری پایین سمت چپ به کمک دوربین دیجیتالی که در فاصله ثابتی تنظیم شده بود، ۳۰ تصویر اولیه تهیه شد. سپس لبه‌های روکش توسط پلایرها ۱۱۴ و ۱۳۷ به کمک نیروستنج (با نیروی $\frac{1}{2}$ نیوتون) کریمپ شد؛ پس از آن ۳۰ تصویر ثانویه از لبه‌های روکش با همان شرایط قبلی تهیه گردید. کلیه تصاویر در شرایط یکسان آگراندیسمان و چاپ شد. محیط لبّه روکش‌ها در تصاویر اولیه (گروه A) و ثانویه (گروه B) توسط دستگاه digitizer محاسبه گردید. با مقایسه میانگین محیط لبّه روکش‌ها در تصاویر اولیه و ثانویه کاهش محیط معنی‌داری به دست آمد. ضخامت ۳۰ نقطه به طور تصادفی بر لبّه روکشی مشابه نمونه‌های قبلی به کمک SEM ($150\times$) بر حسب میکرون اندازه‌گیری شد. عمل کریمپینگ و تهیه تصاویر ثانویه به کمک دوربین دیجیتالی بر روی روکش نمونه انجام شد. پس از اطمینان از کاهش معنی‌دار محیط، ضخامت ۳۰ نقطه تصادفی دیگر بر روی لبه‌های این روکش توسط SEM اندازه‌گیری شد. ارقام به دست آمده مربوط به قبل و بعد از کریمپینگ در جداولی تنظیم گردید و به کمک آزمون Paired Sample t-test ارزیابی و $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین محیط لبه روکش‌های استنلس استیل precrimped پس از کریمپینگ $\frac{7}{3}\%$ کاهش یافت که معنی‌دار بود (P < 0.001). از طرفی میانگین ضخامت لبه روکش استنلس استیل نمونه پس از کریمپینگ به طور متوسط ۱۸ میکرون افزایش نشان داد.

نتیجه گیری: طبق یافته های مطالعه حاضر محیط لب روش های استنلس استیل از پیش کریمپ شده (3M، Ni Cr) پس از کریمپینگ، کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد؛ بنابراین به نظر می رسد که انجام کریمپینگ حتی در روکش های precrimped ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها: روکش، استنليس، استیل، (S.S.C)؛ محیط؛ ضخامت؛ تطاویه، لیه‌ای؛ کریمینگ

وصوٰ : ٨٣/٠٨/٢٥ اصلاح نهارہ : ٨٤/٠٧/٢٠ تأسیدحاب: ٨٤/١٠/١١

مقدمة

از زمان معرفی روکشهای استنلس استیل precrimped توسط Humphrey، در حدود ۵۰ سال است که این روکشها جهت ترمیم دندانهای شیری و دائمی خلفی در دندانپزشکی کودکان پیشی گرفت.

عمل کریمپینگ یا همان خم کردن یک سوم precrimped ژئوپالی روکش به داخل در روکشهای در هیچ یک از انواع ترمیمهای راحتی، قیمت مناسب، دوام و قابل اعتماد بودن چنین روکشهایی که به صورت یک در کارخانه انجام شده است (۲). هدف از این کار تطابق بیشتر روکش با سطح دندان بوده است. پوشش تمام تاجی هستند، دیده نمی‌شود (۴).

این روکشها به دو فرم کریمپ نشده و کریمپ شده موجود می‌باشند (۲). پیش از این روکشهای کریمپ نشده کلینیک به کمک پلایرهای مخصوص باز هم عمل کاربرد کلینیکی، زیادی داشتند و کریمپینگ آنها در کلینیک و

۳۰ تصویر اولیه تهیه شد. سپس لبه‌های روکشها در ۱۶ نقطه توسط پلایرهاي ۱۱۴ و ۱۳۷ و به کمک نیروسنجه (با نیروی ۲/۰ نیوتون) کریمپ شد و مجدداً ۳۰ تصویر ثانویه از لبه‌های روکش با همان شرایط قبلی تهیه گردید.

کلیه تصاویر در شرایط یکسان آگراندیسمان و چاپ شد. تصاویر اولیه تحت عنوان فایل‌های گروه A و تصاویر ثانویه تحت عنوان فایل‌های گروه B نامگذاری شدند. سپس این فایلها به دستگاه digitizer ارائه گردید و محیط هر روکش پس از ظاهر شدن بر صفحه مانیتور محاسبه شد.

با مقایسه میانگین محیط لب روکشها در تصاویر اولیه و ثانویه میزان کاهش محیط معنی‌دار بود؛ سپس با این شرط اولیه تغییر ضخامت ارزیابی شد.

ضخامت ۳۰ نقطه به طور تصادفی بر لب روکشی مشابه نمونه‌های قبلی به کمک SEM ($\times 150$) بر حسب میکرون اندازه‌گیری شد؛ سپس عمل کریمپینگ و تهیه تصاویر ثانویه به کمک دوربین دیجیتال بر روی روکش نمونه انجام گردید.

پس از اطمینان از کاهش معنی‌دار محیط، ضخامت ۳۰ نقطه تصادفی دیگر بر روی لبه‌های این روکش توسط SEM اندازه‌گیری شد.

ارقام به دست آمده مربوط به قبلاً و بعد از کریمپینگ در جداولی تنظیم و به کمک آزمون Paired Sample t-test ارزیابی و $p < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

میانگین مقادیر مربوط به محیط روکشها ۱ تا ۳۰ قبل (A) و بعد (B) از کریمپینگ در جدول ۱ نشان داده شده است. میانگین مقدار کاهش محیط $7/3\%$ به دست آمد که معنی‌دار بود ($P < 0.001$).

انجام دهنده.

مطلوب عنوان شده در مقالات علمی مختلف، در خصوص انجام کریمپینگ یا عدم انجام آن تا حدی مبهم است.

طبق نظر Soxman، روکشها استنلس استیل ۳M ESPE محسول Ni Cr به کریمپینگ نیاز دارند (۶).

به عقیده Croll و همکاران با اینکه روکشها استنلس استیل precrimped جهت برقراری تطابق دقیق با دندان به دستکاری کمتری نیاز دارند، مرحله تطابق نهایی باید توسط دندانپزشک هر دندان تراش خورده به طور اختصاصی انجام گیرد (۷).

تاکنون هیچ نوع روکش استنلس استیلی وجود نداشته که بر حسب تصادف پس از تولید در کارخانه به طور ایده‌آل در قسمت لب بدون دستکاری توسط دندانپزشک تطابق یابد (۷). مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر عمل کریمپینگ بر محیط و ضخامت لب روکشها از پیش فرم گرفته و میزان تغییر به وجود آمده در آن می‌پردازد، زیرا هنوز مشخص نیست که عمل کریمپینگ روکشها استنلس استیل precrimped می‌تواند باعث کاهش بیشتر محیط چنین روکشهایی شود یا خیر؟ در صورت عدم ایجاد تغییرات، انجام این عمل در کلینیک بیهوده به نظر می‌رسد.

روش بررسی

مطالعه حاضر به صورت تجربی بر روی روکشها استنلس استیل precrimped (3M Ni-Cr) انجام شد. نتایج به دست آمده از مطالعه pilot در فرمول حجم نمونه گذاشته شد که عدد ۲۶ به دست آمد و در نهایت (با احتساب (pilot

۳۰ نمونه انتخاب گردید.


ابتدا از لبه‌های ۳۰ روکش استنلس استیل مربوط به دومین دندان مولر شیری پایین سمت چپ به کمک دوربین دیجیتالی که در فاصله ثابتی (۳۰ سانتیمتر) تنظیم شده بود،

جدول ۱ - میانگین (Mean)، حداکثر (Max) و حداقل (Min) محیط لب روکشهای استنلس استیل precrimped قبل (A) و بعد (B) از کریمپینگ (بر حسب سانتیمتر*)


تعداد	حداکثر	حداقل	میانگین	خطای معیار میانگین	انحراف معیار
۳۰	۴۰/۷۲۹۲	۴۰/۲۱۰۸	۴۰/۵۳۰.۹	.۰/۰۲۶۴۶۳	.۰/۱۴۴۹
۳۰	۳۶/۸۲۴۰	۳۸/۳۲۱۵	۳۷/۵۴۱۹	.۰/۰۸۲۶۷۸	.۰/۴۵۲۸

* اندازه ذکر شده از روی تصویر بزرگ شده (آگراندیسمان) به دست آمده است

این یافته‌ها با در نظر گرفتن مقادیر جداکثر (Max) و حداقل (Min) در نمودار ۱ آمده است.

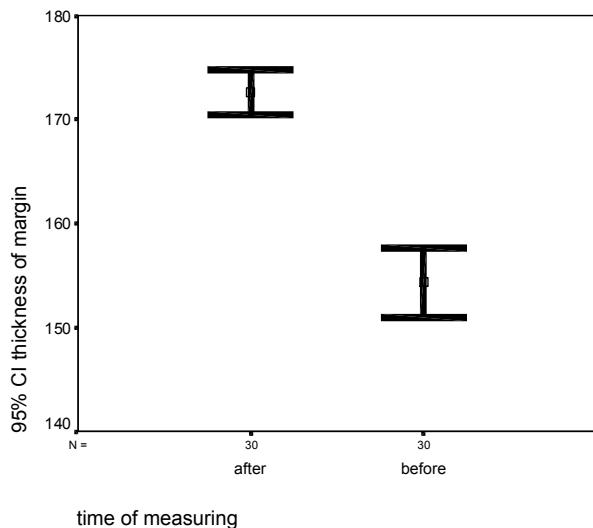

نمودار ۲ - مقایسه اختلاف میانگین‌های مربوط به ضخامت لبه‌ای روکش استنلس استیل precrimped نمونه در ۳۰ نقطه قبل و بعد از کریمپینگ (بر حسب میکرون)

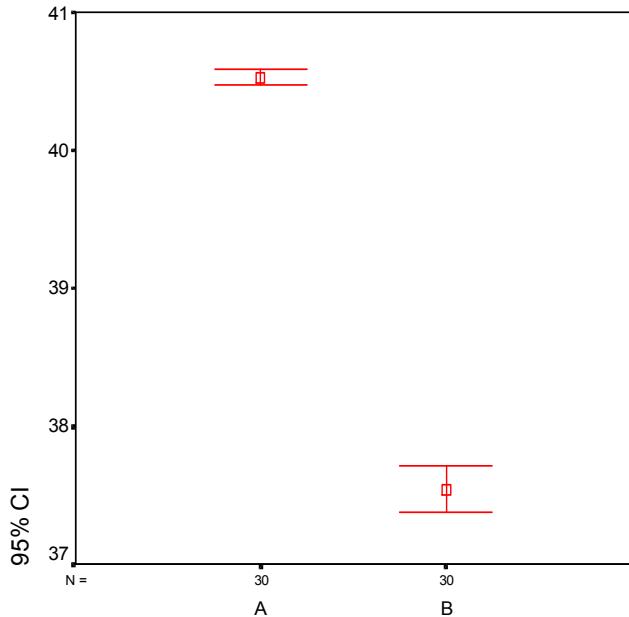

بحث و نتیجه گیری

این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر عمل کریمپینگ بر روکشهای استنلس استیل precrimped انجام شد و برای این کار میزان تغییر محیط لب ۳۰ روکش قبل و بعد از کریمپینگ محاسبه گردید.

مطابق یافته‌های مطالعه حاضر، متوسط درصد کاهش محیط لب روکشهای استنلس استیل precrimped در اثر کریمپینگ $\frac{7}{3}\%$ به دست آمد که این مقدار کاهش از لحاظ آماری معنی دار بود ($P < 0.001$), به این صورت که اگر محیط لب یک روکش استنلس استیل precrimped ۳ سانتیمتر

نمودار ۱ - مقایسه اختلاف میانگین محیط لب روکشهای استنلس استیل precrimped قبل (A) و بعد (B) از کریمپینگ (بر حسب سانتیمتر)

میانگین ضخامت لب روکش نمونه در نقاط انتخاب شده قبل از کریمپینگ $154/30$ میکرون و پس از کریمپینگ $172/56$ میکرون به دست آمد که مقدار افزایش $18/26$ میکرون بود ($P < 0.001$).

این نتایج با در نظر گرفتن مقادیر میانگین جداکثر و حداقل، در نمودار ۲ نشان داده شده است.

کریمپینگ در روکشهای استنلس استیل precrimped باعث کاهش قابل ملاحظه محیط لبه این روکشهای افزایش ضخامت آن می‌شود. به نظر نمی‌رسد که این افزایش ضخامت اندک overcontour باشد و بتواند آسیب قابل ملاحظه‌ای به لبه مجاور وارد نماید.

با توجه به کاهش محیط و افزایش ضخامت می‌توان گفت که از میان تئوری‌های بیان شده، تئوری دوم با نتایج مطالعه حاضر همخوانی بیشتری دارد. البته نتیجه‌گیری قطعی مستلزم مطالعات بیشتر است. همچنین ممکن است اثبات شود که ترکیبی از حالت‌های ذکر شده (سه فرم) به وقوع بیرون‌دید که حالت چهارم را ایجاد می‌کند.

مطالعه حاضر اولین مطالعه در این زمینه بوده است و تاکنون محاسبه دقیق تغییر محیط روکشهای استنلس استیل (چه انواع کریمپ شده و چه کریمپ نشده) انجام نگرفته است. هنوز سوالات متعددی در رابطه با تغییرات پس از کریمپینگ می‌توان مطرح نمود و امید است که تحقیقات کلینیکی بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.

طبق این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که محیط لبه روکشهای استنلس استیل از پیش کریمپ شده (3M Ni-Cr) پس از کریمپینگ به طور معنی‌داری کاهش یافته و ضخامت لبه این روکشهای طبق قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. از آنجایی که لبه روکشهای استنلس استیل از پیش کریمپ شده را هنوز می‌توان به مقدار قابل ملاحظه‌ای جهت برقراری تطابق بیشتر کریمپ نمود، توصیه می‌شود که دندانپزشک کودکان به هنگام کاربرد این روکشها عمل کریمپینگ را صرفاً به جهت precrimped بودن روکش از مراحل مختلف آماده‌سازی حذف نکنند.

با توجه به نتایج این مطالعه و کاهش قابل ملاحظه محیط به کمک کریمپینگ (تطابق با اظهارات Rock و Andlow) می‌توان روکشی را که کمی بزرگتر است با انجام کریمپینگ لبه‌ها به خوبی تطابق داد (۹).

باشد، پس از انجام کریمپینگ به میزان $\frac{7}{3}$ % (یعنی حدود ۲/۲ میلیمتر) کاهش می‌باید که رقمی قابل ملاحظه و مطلوب است. مطابق نتیجه به دست آمده به نظر می‌رسد که با وجود انجام عمل crimping در کارخانه بر روی روکشهای ۳M، Ni Cr کافی وجود ندارد، ضروری به نظر می‌رسد و کلینیسین می‌تواند در برقراری تطابق لبه‌ای (marginal adaptation) بهتر این روکشهای اقدام نماید.

سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که در اثر تغییر قابل ملاحظه محیط، سرنوشت متریال فلزی موجود در لبه روکش چه می‌شود؟ که در این خصوص می‌توان فرضیات و حالات متعددی را در نظر گرفت:

در حالت اول می‌توان فرض کرد که material موجود در لبه‌های روکش به قسمتهای بالاتر یعنی یک سوم میانی روکش push می‌شود که این امر (مشابه تعبیر Kennedy) به روکش حالت bulbous می‌دهد و به آن bell effect گفته می‌شود (۸). حالت دوم زمانی است که کاهش محیط سبب افزایش ضخامت لبه روکش شود. در وضعیتی دیگر محیط کاهش می‌باید ولی نه حالت bulbous ایجاد شده و نه ضخامت لبه روکش افزایش می‌یابد. در این حالت مولکول‌های آلیاژ موجود در ضخامت لبه روکش متراکم‌تر آرایش می‌یابند، بدون اینکه ضخامت روکش تغییر قابل توجهی نشان دهد. در صورت وقوع این حالت ایجاد سختی بیشتر انتظار می‌رود. در عین حال ممکن است تمام این سه حالت با هم یا دو تای آنها همراه هم واقع گردد (حالت چهارم).

طبق یافته‌های مطالعه حاضر میانگین ضخامت لبه روکش نمونه، قبل و پس از کریمپینگ ۱۵۴ میلی‌متر و ۱۷۲ میلی‌متر به دست آمد که به طور متوسط ۱۸ میلی‌متر (حدود ۰/۰۲ میلیمتر) افزایش ضخامت لبه روکش را نشان داد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد، انجام عمل

با در نظر گرفتن اینکه عمل crimping می‌تواند باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در محیط لبه روکشهای استنلس در صورت مطلوب بودن نتیجه، انجام آن را به دندانپزشکان استیل و تطابق بهتر این روکشهای با دندان شود، می‌توان تأثیر توصیه نمود.

منابع:

- 1- Humphrey WP. Uses of chrome steel in children's dentistry. Dent Surv 1950; 26: 945-949.
- 2- Pinkham JR, Fields HW, McTigue DJ, Casamassino PS, Nowak A. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 3rded. Philadelphia. W.B. Saunders Company. 1999; chapter 21.
- 3- McDonald RE, Avery DR. Dentistry for the Child and Adolescent. 7th ed. Boston. Mosby; 1999. chapter 18.
- 4- Full CA, Walker JD. Stainless steel crowns for deciduous molars. J Am Dent Assoc 1974; 89: 360-364.
- 5- Mink JR, Bennett IC. The stainless steel crown. J Dent Child 1968; 35: 186-196.
- 6- Soxman JA. Stainless steel crown and pulpotomy: Procedure and technique for primary molars. General Dentistry 2000; May-June: 294-297.
- 7- Croll TP, Epstein DW, Castaldi CR. Marginal adaptation of stainless steel crowns. Pediatric Dentistry 2003; 25: 249-252.
- 8- Curzon ME, Roberts JF, Kennedy DB. Kennedy's Pediatric Operative Dentistry. 4th ed. USA. John Wright; 1996. p. 113-127.
- 9- Andlow RJ, Rock WP. A Manual of Paediatric Dentistry. 4th ed. London. Churchill Livingstone ; 1998. p. 100-106.