

مقایسه ظرفیت جذب سووفلوران بر روی بسترهای کربنی آغشته به ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو و غیرنانو

فرانک نجاریان^۱، فریده گلبابایی^{۲*}، اصغر قهری^۳، کمال اعظم^۵

^۱ گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

^۲ گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

^۳ گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

^۴ مرکز تحقیقات بهداشت، ایمنی و محیط، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

^۵ گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

پکیج

مقدمه: سووفلوران جزء گازهای هوشبری مورد استفاده در اتاق‌های عمل می‌باشد که در مطالعات مختلفی مواجهه شغلی با آن در مراکز درمانی یا تحقیقاتی گزارش شده است. با توجه به روند افزایشی مصرف گاز هوشبری سووفلوران و اثرات مضر آن به همراه اکسید نیتروز بر سلامتی پرسنل در مواجهه مانند زایمان زودرس، ناهنجاری‌های جنینی و افزایش سقط خود بخودی، حذف آن از هوای محیط کار بویژه مراکز درمانی توسط روش‌های ارزان قیمت و بهینه امری ضروری می‌باشد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی جذب سطحی سووفلوران از هوا توسط دو کامپوزیت شامل جاذب کربن فعال/نانو اکسید گرافن/نانو اکسید تیتانیوم و جاذب کربن فعال/نانو اکسید گرافن/اکسید تیتانیوم پرداخته شد.

روش کار: در این مطالعه ابتدا به تشییت نانو ذرات و ذرات اکسیدتیتانیوم بر روی کامپوزیت‌های کربنی زغال فعال/نانو اکسید گرافن پرداخته شد، سپس به منظور تعیین ویژگی‌های آن‌ها از آزمایشات تفرق اشعه ایکس (XRD)، ایزوتروم جذب اسپکتروفوتومتری مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) استفاده شد. پس از تعیین ویژگی جاذب‌ها، نقطه شکست و ظرفیت جذب سطحی سووفلوران توسط هر دو جاذب سطحی در شرایط کاملاً یکسان، با استفاده از معادله ویلر اصلاح شده محاسبه گردید. در نهایت جهت آنالیز آماری داده‌ها از نرم افزارها و ابزارهای SPSS Statistic version 21 IBM و Microsoft Office Excel 2016 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تعیین ویژگی نانوکامپوزیت‌های مورد مطالعه (XRD و FE-SEM) نشان داد که عمل تشییت نانو ذرات و ذرات بالک اکسیدتیتانیوم به خوبی انجام شده است، نتایج BET نیز نشان داد تشییت نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر روی بستر کربنی باعث کاهش مساحت سطحی ویژه جاذب در مقایسه با جاذب حاوی ذرات اکسید تیتانیوم می‌گردد. همچنین نتایج FTIR، گروه‌های عاملی هر دو جاذب را مشخص کرد. در نهایت ظرفیت جذب سطحی سووفلوران برای بسترهای کربنی آغشته به نانو ذرات و ذرات اکسیدتیتانیوم به ترتیب برابر با 240 ± 7 و 210 ± 5 میلی‌گرم سووفلوران در هر گرم جاذب محاسبه شد ($P\text{-Value} < 0.01$).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد در شرایط یکسان، جاذب کربنی آغشته به نانو ذرات اکسیدتیتانیوم نسبت به جاذب آغشته به ذرات اکسیدتیتانیوم دارای ظرفیت جذب بالاتری برای جذب سووفلوران می‌باشد، که این افزایش می‌تواند در نتیجه تغییرات شیمی سطح (افراش گروه‌های عاملی) در کامپوزیت‌های حاوی نانو ذرات اکسید تیتانیوم باشد.

کلمات کلیدی: گازهای هوشبری هالوژن‌دار، سووفلوران، کربن فعال، نانوصفحات اکسید گرافن، اکسیدتیتانیوم

≡ مقدمه ≡

گازهای بیهوشی زائد هوا از قبیل استفاده از سیستم‌های دفع مواد زاید^۱، سیستم‌های تهویه عمومی موثر (تعویض هوای اتاق: حداقل ۱۵ بار در ساعت) و موضعی، نگهداری دوره ای پیشگیرانه تجهیزات بیهوشی و مشخص نمودن نشتی‌ها صورت پذیرفته است ولی با این وجود مقداری آلودگی هوا به این گازها حتی در بیمارستان‌های مدرن وجود دارد^(۱۶, ۱۵)، لذا همچنان کنترل گازهای هوشبری اولویت‌های هالوژن‌دار در اتاق‌های عمل و ریکاوری جزء اولویت‌های اصلی محسوب می‌گردد. از مهم‌ترین روش‌های موجود در جذب و واجدب گازهای آلی، می‌توان به روش‌های متراکم کردن و جذب سطحی اشاره نمود. متراکم کردن برای جداسازی ترکیبات با نقطه جوش بالای ۱۰۰ درجه سانتی گراد و غلظت بالای ۵۰۰ پی پی ام استفاده می‌شوند. کارایی این روش به فشار و دمای به کار برده شده، غلظت ترکیب و فشار بخار ترکیب خالص بستگی دارد. به علت تفاوت‌های ۱۳۰ درجه سانتی گرادی بین نقطه جوش اکسیدنیتروز، سووفلوران و اکسیژن نمی‌توان به راحتی از این روش برای جداسازی گاز استفاده نمود. بنابراین چون وزن مولکولی سووفلوران برابر ۲۰۰ و نقطه جوش آن ۵/۸ درجه سانتی گراد می‌باشد، روش جذب سطحی می‌تواند گزینه خوبی برای حذف سووفلوران باشد.

امروزه روش‌های جدید بسیاری بر پایه نانومواد برای حذف ترکیبات هالوژن (HC، H₂S و VOCs) از هوا با استفاده از استخراج فاز گاز جامد (SGPE) معرفی شده است. از نظر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نانو جاذب‌هایی مانند نانوگرافن (NG)، کربن فعال (AC)، نانو اکسید گرافن (NGO)، نانوذرات اکسید تیتانیم (NPsTiO₂)، باعث افزایش ظرفیت جذب جاذب‌ها برای حذف گازهای فرار از هوا می‌گردد. اکسید تیتانیوم به عنوان یک جاذب مورد استفاده در کاهش مواجهه خطرناک با سووفلوران کاربرد دارد. به تازگی، بسیاری از جاذبهای مانند کربن فعال، نانولوله‌های کربنی، نانو₃BiO₂، NGO، MSN، مایعات یونی (ILS) و گرافن، به دلیل خواص بی‌نظیر آنها مانند اندازه ذرات، مساحت ویژه بالا، ظرفیت جذب و

گازهای هوشبری هالوژن دار از دسته ترکیبات آلی فرار و جزء هالوکربن‌ها می‌باشند. فلوران‌ها (ایزو، سوو و دسفلوران)، مایعات فرار شفافی هستند که در دمای اتاق غیرقابل احتراق و انفجار هستند^(۲, ۱). سووفلوران جهت هوشبری استنشاقی برای القا و نگهداری هوشبری عمومی استفاده می‌شود و در هوشبری مدرن همراه با دسفلوران جایگزین ایزوفلوران و هالوتان شده است که معمولاً در ترکیب با اکسید نیتروز و اکسیژن تجویز می‌شود^(۳).

در سراسر دنیا سالیانه میلیون‌ها لیتر گازهای هوشبری مصرف می‌شوند. بررسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته حاکی از کاهش مصرف ایزوفلوران و افزایش مصرف سووفلوران است که به علت ریکاوری سریع و عدم وجود اثرات محرك سووفلوران نسبت به ایزوفلوران می‌باشد^(۴, ۵). با توجه به روند مصرف این گازها طی سال‌های گذشته می‌توان احتمال داد که میزان مصرف امروزی این گازها به بیش از چندین برابر رسیده است. به دلایل فوق در آینده نزدیک در سراسر دنیا سووفلوران به همراه اکسید نیتروز دو گاز رایج مورد استفاده در بیهوشی بیماران خواهند شد و با توجه به نشتی‌های موجود در دستگاه‌های هوشبری در اتاق‌های عمل، مواجهه شغلی با این مواد و کنترل آن‌ها از اولویت‌های مهم در مهندسی بهداشت حرفه‌ای خواهد گردید^(۶-۴).

اثرات مضر گازهای هوشبری زائد بر سلامتی افراد در مواجهه، موضوع مهم و بحث انگیز در دهه‌های اخیر بوده است. در مطالعاتی ایجاد موتاسیون‌های ژنتیکی، سلطان، هپاتیت، بیماریها و نارسائی کلیوی و اختلالات روانی-حرکتی در اثر مواجهه با مقداری کم گازهای هالوژن دار گزارش شده است. ولی دلایل قطعی ارائه نشده است. با این وجود دلایل واضح در ارتباط با میزان مواجهه مزمن با گازهای هوشبری و سقط خودبخودی جنین، زایمان زودرس و ناهنجاریهای مادرزادی در بین پرسنل زن اتاق عمل وجود دارد^(۱۴-۷).

امروزه پیشرفت‌های خوبی در زمینه کنترل آلودگی

1 . Scavenging Systems

ب- تعیین ویژگی بسترهای مورد مطالعه برای بررسی مشخصات نانوکامپوزیت‌های ذکر شده از دستگاه تفرق اشعه ایکس (XRD) جهت تعیین ساختار کریستالی کامپوزیت‌ها و از روش SEM-EDS برای تعیین میزان اکسید فلزی آغشته شده روی کامپوزیت‌ها استفاده شد. همچنین برای اندازه‌گیری قطر منافذ و سطوح موثر از روش BET و برای بررسی مورفلوژی آنها از SEM و در نهایت برای بررسی پیوندهای موجود در ساختار کامپوزیت‌های بدست آمده از FTIR استفاده شد.

ج- رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین غلظت سووفلوران برای رسم منحنی کالیبراسیون از روش استاندارد خارجی استفاده شد و غلظت‌های استاندارد مختلفی از سووفلوران در گستره غلظتی ۰ تا ۵۰۰ ppm در کیسه‌های نمونه برداری تدلار ساخته شد. سپس مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از هوای حاوی سووفلوران موجود در کیسه‌های نمونه برداری برداشته شد و به دستگاه GC مجهز به دتکتور FID مدل Varian CP 3800 دارای ستون مؤئینه به طول ۲۵ متر با قطر داخلی ۲۵۰ میکرومتر و ضخامت لایه فیلم ۰/۲ میکرومتر تزریق گردید. دمای تزریق ۲۰۰ درجه سانتی گراد بود و دمای ستون در این دستگاه از ۶۵ درجه و زمان ماند ۱ دقیقه با سرعت ۴ درجه در دقیقه به ۸۵ درجه سانتی گراد افزایش یافت. همچنین نسبت اسپلیت ۱ به ۵ بود. در نهایت با توجه به مساحت پیک‌های بدست آمده از دستگاه GC و غلظت تزریقی سووفلوران منحنی کالیبراسیون رسم گردید. جهت تعیین غلظت بخارات سووفلوران مورد نظر قبل و بعد از راکتور بر حسب زمان از روش OSHA 106 (نمونه برداری با سرنگ گازتایت (Gastight) همیلتون ۱۰۰۰ میکرولیتری و آنالیز با گازکروماتوگرافی مجهز به آشکارساز یونش شعله ای (GC-FID) استفاده شد.

د- تعیین ظرفیت جذب بسترهای مورد مطالعه جهت انجام آزمایشات مربوط به تعیین ظرفیت جذب از سیستم طراحی شده در مطالعه قبلی استفاده

پایداری شیمیایی برای حذف ترکیبات فرار از هوا استفاده شده اند (۱۷-۲۳).

با توجه به مطالعات در جذب سطحی، دو گزینه برای انتخاب جاذب در جذب سطحی سووفلوران وجود دارد (۲۴):
۱- مواد متخلل کربنی ۲- زئولیت با سیلیس بالا. از طرفی دیگر، معیارهای یک جاذب خوب شامل: ۱- انتخاب پذیری بالا برای سووفلوران ۲- ظرفیت جذب سطحی بالا و واجذب آسان می‌باشد (۲۵) با توجه به اثربخشی خوب نانوصفحات کربنی در جذب گازها (۲۶) و انتخاب پذیری کم کربن‌فعال نسبت به سووفلوران (۲۷)، در این مطالعه از کامپوزیت زغال‌فعال / نانو اکسید گرافن آغشته شده با دی‌اکسید‌تیتانیوم و نانو ذرات اکسید‌تیتانیوم به عنوان جاذب سووفلوران استفاده می‌گردد. کامپوزیت کربن‌فعال / نانو اکسید گرافن آغشته شده با فلز مذکور دارای مساحت سطحی و دانسیته فشرده بسیار بالایی نسبت به کربن‌فعال یا گرافن خالص می‌باشد.

روش کار

مطالعه حاضر بر روی دو نوع نانوکامپوزیت ساخته شده جهت بررسی ظرفیت جذب سووفلوران در مقادیر مختلف جاذب‌ها (۵ گرم) و با ۵ بار تکرار طبق مراحل زیر انجام پذیرفت:

الف- ساخت نانوکامپوزیت‌های مورد استفاده در این مرحله ابتدا کربن فعال با اندازه ذرات ۴۰۰-۴۲۰ میکرون ساخت شرکت مرک آلمان، نانو اکسید گرافن ۱۰-۶ لایه با ضخامت ۷-۳/۴ نانومتر ساخت شرکت US NANO امریکا ، نانو اکسید‌تیتانیوم P25 با درجه خلوص ۹۹/۵ % ساخت شرکت دگوسا آلمان و اکسید‌تیتانیوم بالک با درجه خلوص ۹۹ % ساخت شرکت مرک آلمان تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. جهت ساخت نانوکامپوزیت‌های مورد مطالعه مقدار مشخص و یکسانی از اکسید‌تیتانیوم در مقیاس نانو و بالک بر روی بستر کربن فعال پوشیده شده با نانو اکسید گرافن، تثبیت شد.

جدول ۱: ویژگیهای بافتی کامپوزیت‌های مورد مطالعه

D_p (nm)	S_{BET} (m^2/g)	$V_{micro\ pores}$ (cm^3/g)	$V_{total\ pores}$ (cm^3/g)	جاذب
۱/۷۵۳	۱۰۳۹/۵	۰/۴۲۵	۰/۴۵۵۱	ACN-nGO-nTiO ₂
۱/۷۰۸	۱۰۴۹/۵	۰/۴۵۱	۰/۴۶۶۷	ACN-nGO-bTiO ₂


BET: specific surface area

- a: شیب منحنی زمان نقطه شکست ۵۰ درصد در مقابل جرم جاذب
C₀: غلظت اولیه سووفلوران بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب می‌باشد.

یافته‌ها

الف- نتایج حاصل از تعیین ویژگی بسترهای مورد مطالعه نتایج حاصل از آزمایش BET که به‌منظور بررسی حجم، سطح و حفرات جاذب‌های مورد مطالعه استفاده گردید در جدول ۱ آورده شده‌است. همانطور که از نتایج مشخص است ویژگیهای بافتی بویژه مساحت ویژه جذب در کامپوزیت حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم نسبت به کامپوزیت دیگر از نظر عددی ۱۰ واحد کمتر می‌باشد و این مقدار بسیار جزئی است.

نتایج حاصل از الگوی پراش پرتوی ایکس بسترهای مورد مطالعه در شکل ۱ ارائه گردیده است. همانگونه که

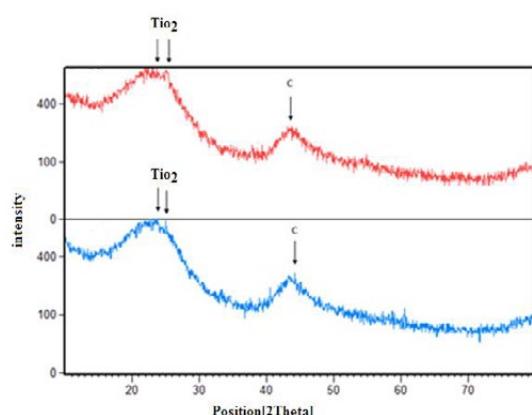


شکل ۱: الگوی پراش اشعه ایکس جاذب‌های سطحی مورد مطالعه (پروفایل آبی: نانوکامپوزیت کربن فعلی نانوصفحات اکسید گرافن / نانواکسیدتیتانیوم، پروفایل قرمز: نانوکامپوزیت کربن فعلی / نانوصفحات اکسید گرافن / اکسیدتیتانیوم)

گردید (۲۸، ۲۴). در این سیستم به جای هوا از گاز بی اثر نیتروژن برای رقیق سازی و متعادل کردن غلظت‌ها استفاده گردید. همچنین یک راکتور بستر ثابت عمودی ساخته شده از پیرکس جهت مواجهه سووفلوران و جاذب‌ها به کار برده شد. برای انجام آزمایشات مقدار مشخص جاذب داخل راکتور قرار داده می‌شد. پس از آن غلظت مشخصی (250 ± 5) از سووفلوران به روش دینامیک اشباع بخار ساخته و به صورت پیوسته از جاذب‌ها عبور داده می‌شد. قابل ذکر است که به منظور تهیه اتمسفر استاندارد جهت کالیبراسیون دستگاه‌های آنالیز و انجام آزمایشات جذب سطحی به ترتیب از روش استاتیک و دینامیک مشابه مطالعه قبلی استفاده گردید (۲۸).

برای تعیین زمان نقطه شکست و ظرفیت جذب کامپوزیت‌ها از روش ویلر اصلاح شده استفاده گردید. که ابتدا زمان نقطه شکست ۵۰ درصد با توجه به معادله زیر برای ۵ گرم جاذب ($250, 300, 350, 400$ و 450 میلی گرم جاذب) در غلظت ثابت 250 ± 5 بی‌پی آم و دبی $0/5$ لیتر بدقتیقه و در دمای اتاق ($23 \pm 0/5$ درجه سلسیوس) بدست آمد. جرم جاذب‌ها قبل از انجام آزمایشات با استفاده از ترازوی دیجیتالی مدل Sartorius CP 225D ساخت کشور آلمان توزین گردید. سپس منحنی زمان‌های نقطه شکست (دقیقه) در مقابل جرم‌های (گرم) مختلف با استفاده از نرم افزار اکسل رسم گردید. پس از یافتن شیب خط منحنی هر کدام از کامپوزیت‌ها، با استفاده از دبی و غلظت آلاینده ظرفیت جذب با استفاده از معادله زیر بدست آمد.

$$We = aC_0Q$$

که در این معادله We: ظرفیت جذب (گرم آنالیت بر گرم جاذب)

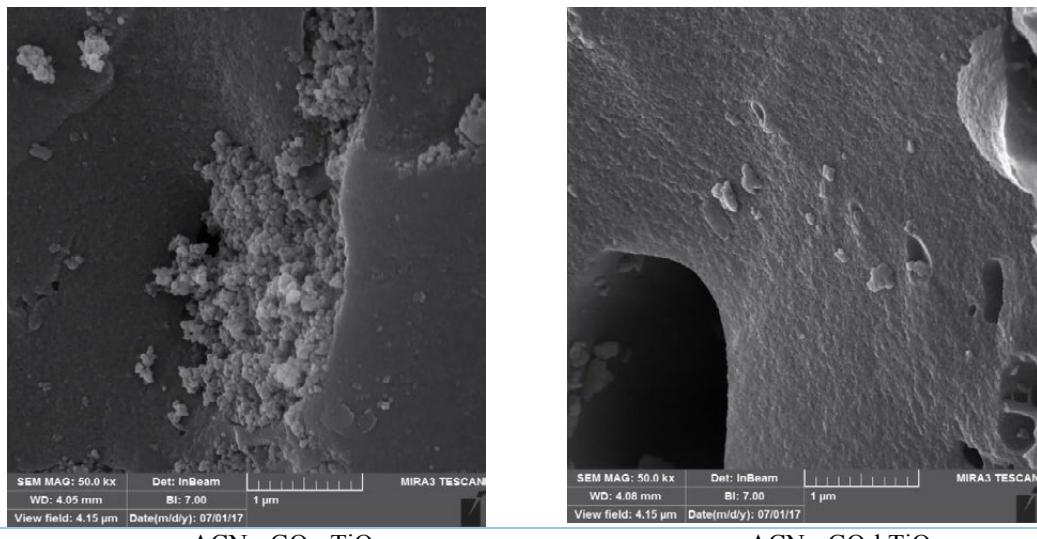

شکل ۲ تصاویر SEM کامپوزیت های مورد مطالعه a: نانوکامپوزیت کربن فعال/نانواکسید گرافن/نانواکسیدتیتانیوم. b: بستر کامپوزیت کربن فعال/نانواکسید گرافن/اکسیدتیتانیوم

جدول ۲: درصد ترکیبات موجود در ساختار کامپوزیت های مورد مطالعه


نام بستر	C	N	O	S	Cl	Ti	Co
ACN-nGO-nTiO ₂	۷۰/۲	۶/۱۵	۱۸/۹	۰/۱۴	۰/۲۲	۴/۳۷	۰/۰۲
ACN-nGO-bTiO ₂	۷۶/۱۳	۴/۹۱	۱۳/۲	۰/۱۶	۰/۳۳	۵/۲۵	۰/۰۳

طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریر (FTIR) براساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی انجام شد که در شکل ۳ ارائه شده است. نتایج نشان دهنده بیشتر بودن شدت پیک‌های ارتعاشی پیوندهای موجود در ساختار کامپوزیت کربن فعال/نانواکسید گرافن/نانو ذرات اکسید تیتانیوم و متعاقباً بیشتر بودن گروه‌های عاملی در این کامپوزیت در مقایسه با کامپوزیت حاوی ذرات اکسید تیتانیوم است.

ب- نتایج حاصل از تعیین ظرفیت جذب سووفلوران در بسترهای مورد مطالعه مقادیر ظرفیت جذب هر کدام از جاذب‌ها به همراه بارامترهای تاثیرگذار (معادله: $We=aC_0Q$) در جدول ۳ و شکل ۴ مشخص شده است.

از نتایج ملاحظه می‌گردد، ساختار هردو بستر ثابت بوده و تغییر خاصی صورت نپذیرفته است و وجود پیک‌های اکسیدتیتانیوم در بسترهای نشانه بارگذاری صحیح و موفقیت آمیز نانو ذرات و ذرات اکسیدتیتانیوم بر روی بسترهای کربنی می‌باشد.

تصاویر میکروسکوپی SEM در شکل ۲ نشان دهنده تشییت ذرات و نانو ذرات اکسیدتیتانیوم بر روی بسترهای کربنی می‌باشد. همچنین در شکل ۲-۲ مشخص است که نانو ذرات اکسیدتیتانیوم به صورت کلوخه‌ای درآمده و باعث بسته شدن برخی از منافذ موجود در کربن فعال شده است. نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌ها توسط دستگاه SEM-EDS (جدول ۳) نشان داد، ترکیبات اصلی زغال فعال، نانواکسید گرافن و اکسیدتیتانیوم به ترتیب کربن، اکسیژن، نیتروژن و تیتانیوم می‌باشند.

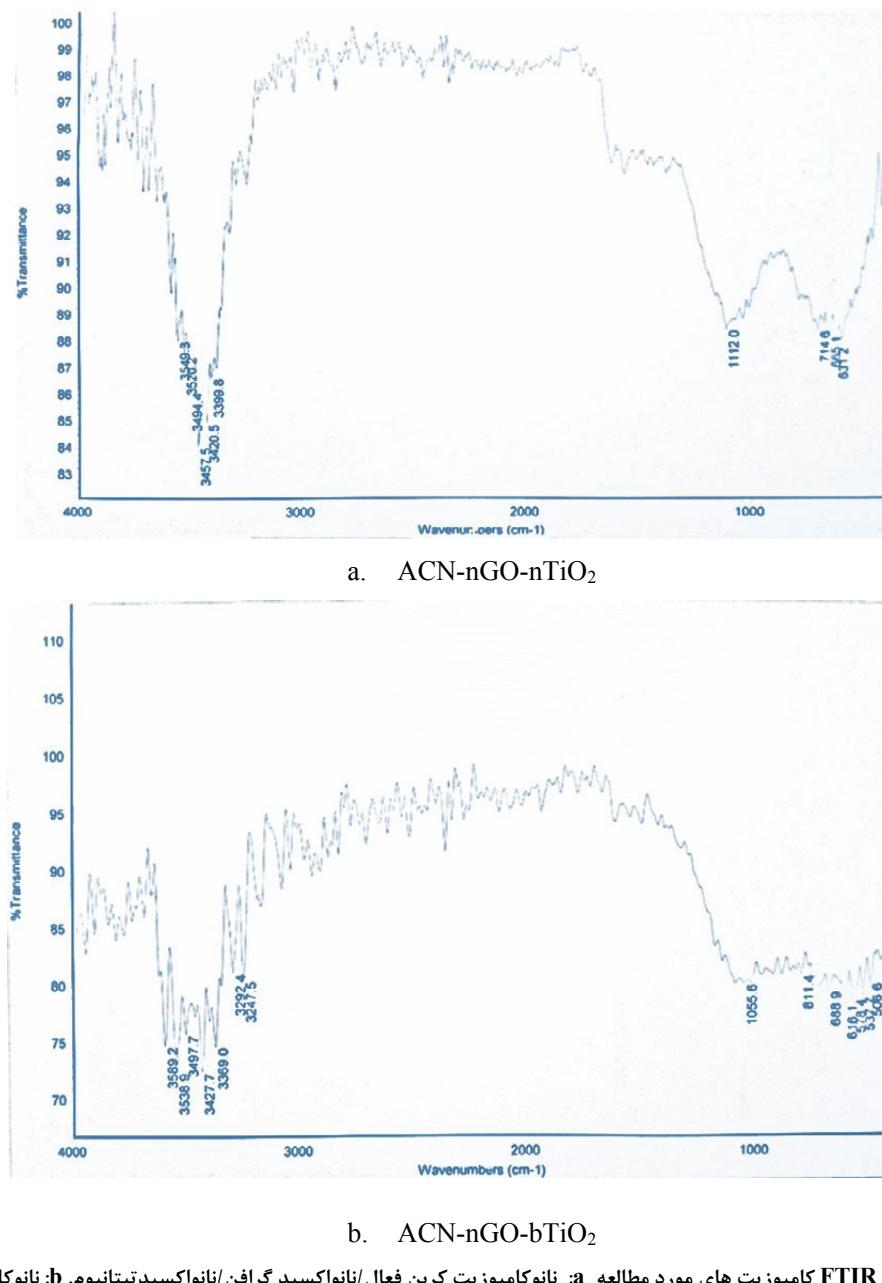


شکل ۳ تصاویر FTIR کامپوزیت های مورد مطالعه a: نانوکامپوزیت کربن فعال/نانو اکسید تیتانیوم. b: نانوکامپوزیت کربن فعال/نانو اکسید گرافن/اکسید تیتانیوم

جدول ۳: مقادیر ظرفیت جذب سووفلوران بر روی کامپوزیت های مورد مطالعه

P-value	میانگین ظرفیت جذب (mg/gr)	شیب خط (a)	هوایذر حجمی (cm ³ /min)	غلظت اولیه (gr/cm ³)	کامپوزیت	ردیف
<0.001	۲۴۰/۷±۱/۰۸	۲۳۶	۵۰۰	۲/۵*۱۰ ^{-۶}	ACN-nGO-nTiO ₂	۱
	۲۱۰/۵±۰/۰۵	۲۰۶	۵۰۰	۲/۵*۱۰ ^{-۶}	ACN-nGO-bTiO ₂	۲

* میانگین ± انحراف معیار، انحراف معیار از پنج بار تکرار محاسبه شده است

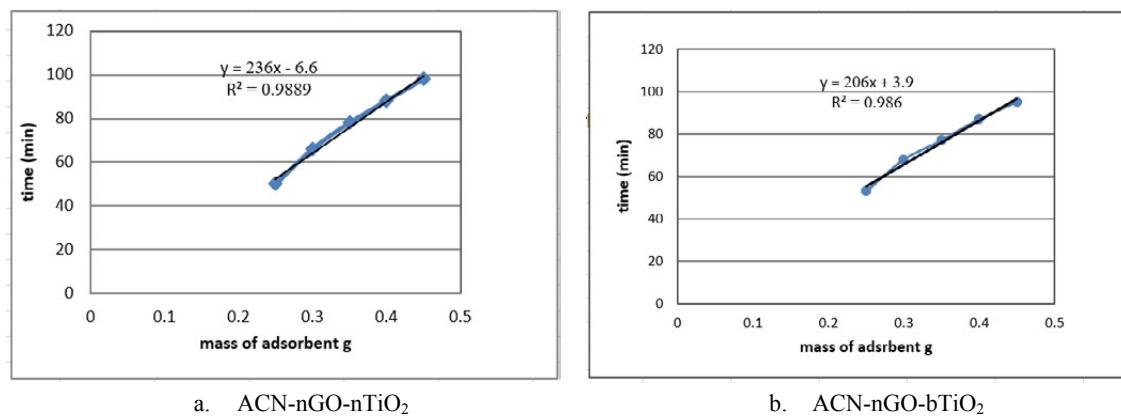

شکل ۴: منحنی ظرفیت جذب سووفلوران در کامپوزیت های مورد مطالعه a: نانوکامپوزیت کربن فعال/نانو اکسید گرافن/نانو اکسید تیتانیوم، b: نانوکامپوزیت کربن فعال/نانو اکسید گرافن/اکسید تیتانیوم

ذرات و ذرات اکسیدتیتانیوم بر روی بستر نیز ساختار نمونه های به دست آمده از حالت پایه خود خارج نگردیدند (۳۲). با مشاهده الگوهای XRD نمونه های آغشته به نانوذرات و ذرات بالک اکسیدتیتانیوم می توان پیک های مربوط به نانو ذرات اکسیدتیتانیوم را در محدوده $\theta = 20^\circ$ (22.19° , 25.06° , 25.80° , 23.85°) و پیک های مربوط به ذرات اکسیدتیتانیوم را در محدوده $\theta = 20^\circ$ (25.06° , 22.19°) مشاهده کرد. حضور این پیک ها در نمونه های کربنی آغشته به نانو ذرات و ذرات اکسیدتیتانیوم ، حضور و بارگذاری موفقیت آمیز نانو ذرات و ذرات را بر روی بسترهای مورد مطالعه تائید می کند. در مطالعه چانگ هی کیم^۴ و همکاران نیز پس از بارگذاری نانو ذرات اکسید تیتانیوم بر روی جاذب کربن فعال پیک های مربوط به اکسید تیتانیوم در این محدوده قابل مشاهده بود (۳۳). همچنین نتایج حاصل از مطالعه یونگ لیانگ^۵ و همکاران نیز با پژوهش حاضر هم خواهی دارد و این امر را تائید می کند که می توان با داشتن الگوی پراش پرتو X نمونه پیش و پس از بارگذاری، موفقیت آمیز بودن عملیات بارگذاری را اثبات کرد (۳۴). تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی روبیشی می تواند به خوبی ساختار متخلخل بسترهای کربنی مورد استفاده در پژوهش را نشان دهد. همچنین تصاویر SEM نشان دهنده پوشش سطح ذرات کربن فعال با نانو ذرات

4. Chang Hyo Kim
5. Yongye Liang

بحث

نتایج حاصل از BET نشان داد که بارگذاری نانو ذرات اکسیدتیتانیوم نسبت به ذرات بالک اکسیدتیتانیوم تا حدودی باعث کاهش سطح بستر و حجم منافذ شده است. یکی از دلایل کاهش سطح بستر مربوط به کلوخه شدن نانو ذرات و بسته شدن برخی از منافذ می باشد. نتایج مطالعه حاضر با مطالعه تاجی زادگان و همکاران و همچنین مطالعات نیز با بارگذاری نانو ذرات بر روی بستر جاذب، سطح بستر کاهش یافت (۳۰, ۲۹). اما در مطالعه کارمنا^۶ و همکاران که به منظور حذف سولفید هیدروژن با درصد های متفاوت بارگذاری نانو ذرات آهن بر روی جاذب SBA-15 انجام شد، نتایج حاصل از آزمون BET نشان داد که با افزایش درصد بارگذاری نانو ذرات سطح ویژه جاذب افزایش یافت که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی ندارد (۳۱). با این وجود می توان بیان نمود که این کاهش یا اختلاف در مقدار مساحت ویژه جذب در کامپوزیت ها معنادار نمی باشد و نمی تواند در ظرفیت جذب سووفلوران تاثیر معناداری داشته باشد. بررسی های انجام یافته توسط XRD نشان داد که کامپوزیت های کربنی مورد مطالعه دارای ساختاری بین آمورف و گرافیت می باشند و پس از تشییت نانو

2. Yuanxing Huang
3. Carmona

مقدار شدت پیکهای مذکور در پروفایل‌های ارائه شده نشان دهنده بیشتر بودن گروه‌های عاملی اکسیژنی در کامپوزیت حاوی نانو ذرات اکسید تیتانیوم می‌باشد که می‌توانند نقش مهم و بسزایی در جذب سطحی سووفلوران داشته باشند. (۴۱-۴۹)

همانطور که گفته شد در این مطالعه بمنظور تعیین ظرفیت جذب بسترهای مورد مطالعه از روش ویلر اصلاح شده استفاده شد همانطور که در شکل ۴ مشخص است با ثابت بودن شرایط عملیاتی، با افزایش جرم جاذب، زمان نقطه شکست افزایش یافته و متعاقباً طبق معادله ویلر ظرفیت جذب جاذب افزایش می‌یابد. این نتایج با مطالعات گذشته همخوانی خوبی دارد (۴۲، ۴۳). با افزایش مقدار جاذب، مساحت سطحی ویژه و سایت‌های فعال افزایش یافته و دسترسی مولکول‌های سووفلوران به آن‌ها بیشتر شده و به آسانی جذب جاذب می‌شوند (۴۴-۴۶).

در مقایسه بین بسترهای مورد مطالعه، بستر کربنی آغشته به نانو ذرات اکسیدتیتانیوم نسبت به بستر آغشته به ذرات بالک اکسیدتیتانیوم دارای ظرفیت جذب بالاتری می‌باشد. جذب یک ترکیب خاص بر روی یک جاذب خاص به عوامل متعددی نظیر سطح فعال، مشخصات حفرات، گروه‌های عاملی سطح جاذب و ... بستگی دارد. همانطور که در نتایج BET مشاهده شد، مساحت سطحی و اندازه حفرات بستر ACN/nGO/bTiO₂ نسبت به ACN/nGO/nTiO₂ به مقدار جزئی کمتر است بنابراین نمی‌توان افزایش ظرفیت جذب را به این ویژگی بستر مورد نظر نسبت داد. بنابراین در ارتباط با علت ظرفیت جذب بیشتر کامپوزیت حاوی نانو اکسید تیتانیوم نمی‌توان ویژگی‌های بافتی (تخلخل) را به تنها یکی برای تشریح و توصیف جذب بیشتر به کار برد. از این رومی توان بیان نمود که شیمی سطح و گروه‌های عاملی موجود در سطح این کامپوزیت از طریق تعاملات سطحی تاثیر بیشتری در خواص جذبی بستر داشته است.

نتیجه گیری

در مطالعه حاضر نشان داده شد که نانوکامپوزیت کربن فعال / نانو اکسید گرافن / نانو اکسیدتیتانیوم نسبت

و ذرات TiO₂ می‌باشد، این موضوع در تغییر رنگ ذرات کربن فعال پس از پوشش دهی به خوبی قابل مشاهده است، این نتایج با مطالعه مفیدی و همکاران نیز همخوانی دارد. قاسمی و همکاران نیز نشان دادند که نانو ذرات اکسید تیتانیوم پس از بارگذاری بر روی جاذب ZSM-5 به صورت به هم چسبیده و کلوخه شده بر روی سطوح و منافذ جاذب نشسته است. (۳۵).

نتایج حاصل از SEM-EDS نشان می‌دهد هر دو بستر دارای عناصر C, O, S, Cl و Ti در سطح و داخل خلل و فرج‌های کربن هستند. که ترکیبات اصلی بسترهای شامل کربن، نیتروژن، اکسیژن و تیتانیوم می‌باشد. تمام نمونه‌ها حاوی عنصر اکسیژن هستند که نشان می‌دهد آنها دارای برخی گروه‌های عاملی اکسیژن دار بر روی سطح هستند. همچنین وجود عنصر Ti نشان دهنده تثبیت ذرات و نانو ذرات TiO₂ بر روی بسترهای می‌باشد.

نتایج FTIR نشان می‌دهد پیک‌های محدوده ۱۰۵۵/۶ cm^{-۱} و ۱۱۱۲ cm^{-۱} مربوط به ارتعاش کششی نامتناقلان C-O-C و پیوند C-O در اسیدها، الکل‌ها، فنل‌ها، اترها و استرهای می‌باشد که متعلق به کربن متصل به گروه‌های (کربوکسیل و فنول)، (الکل‌ها، اترها، استرهای و کربوکسیلیک اسیدها) و (کتون‌ها) است. همچنین پیک‌های محدوده ۳۴۹۴/۴ تا ۳۴۲۰/۵ cm^{-۱} مربوط به ارتعاشات کششی و خمی O-H (گروه هیدروکسیل) است که متعلق به گروه‌های کربوکسیل (و/یا ارتعاش ملکول‌های آب) و هیدروکسیل (و/یا جذب شیمیایی آب) می‌باشد (۳۷، ۳۶، ۳۳). در نهایت پیک‌های محدوده ۶۱۶,۱ cm^{-۱} تا ۱۶۸۸,۹ cm^{-۱} در بسترهای آغشته به اکسیدتیتانیوم مربوط به ارتعاش کششی Ti-O می‌باشد که نشانگر نشستن نانو ذرات و ذرات اکسیدتیتانیوم بر روی بسترهای می‌باشد. همچنین در مطالعه ژائونگ ژانگ^۶ و همکارانش مشاهده شد جاذب حاوی TiO₂ در مقایسه با جاذب کربن فعال دارای باند جذبی در محدوده ۶۰۰ cm^{-۱} می‌باشد که به ارتعاش کششی باند Ti-O مربوط می‌باشد که نتایج این مطالعه را تایید می‌کند. (۳۸). نتایج

6 . Zhaohong Zhang

☰ تشرک و قدردانی

این پژوهش با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. بدینوسیله از مسئولین محترم آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی به عمل می‌آید.

به کامپوزیت حاوی ذرات اکسید تیتانیوم دارای ظرفیت جذب سووفلوران بالاتر می‌باشد. این تفاوت معنادار بین ظرفیت جذب کامپوزیت‌های مورد مطالعه در نتیجه تغییرات شیمی سطح و بیشتر بودن گروه‌های عاملی می‌باشد و ویژگیهای بافتی تاثیری بر این افزایش ندارند.

☰ REFERENCES

1. Lawson CC, Rocheleau CM, Whelan EA, Hibert ENL, Grajewski B, Spiegelman D, et al. Occupational exposures among nurses and risk of spontaneous abortion. *American journal of obstetrics and gynecology*. 2012;206(4):327. e1- e8.
2. Costi D, Cyna AM, Ahmed S, Stephens K, Strickland P, Ellwood J, et al. Effects of sevoflurane versus other general anaesthesia on emergence agitation in children. *The Cochrane Library*. 2014.
3. Sakai EM, Connolly LA, Klauck JA. Inhalation anesthesiology and volatile liquid anesthetics: focus on isoflurane, desflurane, and sevoflurane. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*. 2005;25(12):1773-88.
4. Sharma S, Jangra K. Desflurane in neurosurgery: Pros. *Journal of Neuroanaesthesiology and Critical Care*. 2017;4(4):81.
5. Elmer JM. An Analytical Comparison of Isoflurane Levels in Veterinary Operating Theaters. 2011.
6. Thoustrup Saber A, Sørig Hougaard K. 141. Isoflurane, sevoflurane and desflurane 2009.
7. Ghahri A, Golbabaei F, Vafajoo L, Mireskandari S, Yaseri M, Shahtaheri S. Removal of Greenhouse Gas (N₂O) by Catalytic Decomposition on Natural Clinoptilolite Zeolites Impregnated with Cobalt. *International Journal of Environmental Research*. 2017;11(3):327-37.
8. Shirangi A, Fritschi L, Holman CDAJ. Associations of unscavenged anesthetic gases and long working hours with preterm delivery in female veterinarians. *Obstetrics & Gynecology*. 2009;113(5):1008-17.
9. Shirangi A, Fritschi L, Holman C. Maternal occupational exposures and risk of spontaneous abortion in veterinary practice. *Occupational and environmental medicine*. 2008;65(11):719-25.
10. Chandrasekhar M, Rekhadevi P, Sailaja N, Rahman M, Reddy J, Mahboob M, et al. Evaluation of genetic damage in operating room personnel exposed to anaesthetic gases. *Mutagenesis*. 2006;21(4):249-54.
11. Hoerauf K, Wiesner G, Schroegendorfer K, Jobst B, Spacek A, Harth M, et al. Waste anaesthetic gases induce sister chromatid exchanges in lymphocytes of operating room personnel. *British journal of anaesthesia*. 1999;82(5):764-6.
12. Cornick-Seahorn J, Cuveliez S, Gaynor J, McGrath C, Hartsfield S. Commentary and recommendations on control of waste anesthetic gases in the workplace. *Journal of the American Veterinary Medical Association (USA)*. 1996.
13. Guirguis S, Pelmeir P, Roy M, Wong L. Health effects associated with exposure to anaesthetic gases in Ontario hospital personnel. *Occupational and Environmental Medicine*. 1990;47(7):490-7.
14. Rogers B. Exposure to waste anesthetic gases--a review of toxic effects. *AAOHN journal: official journal of the American Association of Occupational Health Nurses*. 1986;34(12):574-9.
15. Wruck N, Riecke M, Kullik G. Anesthetic gas intermediate storage unit with adsorption characteristics which can be influenced electrically. Google Patents; 2012.
16. Safety O, Administration H. Anesthetic gases: guidelines for workplace exposures. 2010.
17. Mirzahosseini A. Assessing the emission levels of benzene from the fuel tanks doors of the vehicles in Tehran city. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(01): 49-54.
18. Paydar P, Zarandi AF. Air Pollution Method: A new method based on ionic liquid passed on mesoporous silica nanoparticles for removal of manganese dust in the workplace air. *Analytical Methods in Environmental*

- Chemistry Journal. 2019;2(01):5-14.
19. Jamshidzadeh C, Shirkhanloo H. A new analytical method based on bismuth oxide-fullerene nanoparticles and photocatalytic oxidation technique for toluene removal from workplace air. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(01):73-86.
 20. Hosseinabadi MB, Timoori S, Zarandi AF. Functionalized graphene-trimethoxyphenyl silane for toluene removal from workplace air by sorbent gas extraction method. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(2):45-54.
 21. Ebrahimi A, Salarifar A. Air pollution Analysis: Nickel paste on Multi-walled carbon nanotubes as novel adsorbent for the mercury removal from air. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(03):79-88.
 22. Arjomandi M, Shirkhanloo H. A review: Analytical methods for heavy metals determination in environment and human samples. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(03):97-126.
 23. Miranbeigi AA, Yousefi M, Abdouss M. Room temperature imidazolium-based ionic liquids as scavengers for hydrogen sulfide removal of crude oil. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2018;1(01):11-22.
 24. Ghahri A. Feasibility of simultaneous removal of anesthetic gases (nitrous oxide and sevoflurane) from the air stream using nanocarbon and zeolite composites. Iran: Tehran University of Medical Sciences; 2017.
 25. Sulbaek Andersen M, Sander S, Nielsen O, Wagner D, Sanford Jr T, Wallington T. Inhalation anaesthetics and climate change. *British journal of anaesthesia*. 2010;105(6):760-6.
 26. Jafarizadeh M, Shirkhanloo H, Golbabaei F, Tabrizi A, Azam K, Ghasemkhani M. Nobel method for xylene removal from air on nano activated carbon adsorbent compared to NIOSH approved carbon adsorbent. *Journal of Health and Safety at Work*. 2016;6(1):23-30. eng.
 27. Ries CR, Azmudéh A, Franciosi LG, Schwarz SK, MacLeod BA. Cost comparison of sevoflurane with isoflurane anesthesia in arthroscopic meniscectomy surgery. *Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie*. 1999;46(11):1008-13.
 28. Ghahri A, Golbabaei F, Vafajoo L, Mireskandari SM, Yaseri M, Shahtaheri SJ, et al. Effects of acid modification of activated charcoal on adsorption of Sevoflurane as an anesthesia gas. *Journal of Health and Safety at Work*. 2018;8(2):103-20. eng.
 29. Huang Y, Cui C, Zhang D, Li L, Pan D. Heterogeneous catalytic ozonation of dibutyl phthalate in aqueous solution in the presence of iron-loaded activated carbon. *Chemosphere*. 2015;119:295-301.
 30. Tajizadegan H, Rashidzadeh M, Jafari M, Ebrahimi-Kahrizsangi R. Novel ZnO-Al₂O₃ composite particles as sorbent for low temperature H₂S removal. *Chinese Chemical Letters*. 2013;24(2):167-9.
 31. Reyes-Carmona Á, Soriano MD, Nieto JML, Jones DJ, Jiménez-Jiménez J, Jiménez-López A, et al. Iron-containing SBA-15 as catalyst for partial oxidation of hydrogen sulfide. *Catalysis today*. 2013;210:117-23.
 32. Rahmanzadeh E, Golbabaei F, Faghihi Zarandi A, Moussavi SG, Baneshi M. Investigation of activated carbon efficiency in hexavalent chromium adsorption from airflow. *Journal of Health and Safety at Work*. 2017;7(3):191-202. eng.
 33. Kim CH, Kim B-H, Yang KS. TiO₂ nanoparticles loaded on graphene/carbon composite nanofibers by electrospinning for increased photocatalysis. *Carbon*. 2012;50(7):2472-81.
 34. Liang Y, Wang H, Casalongue HS, Chen Z, Dai H. TiO₂ nanocrystals grown on graphene as advanced photocatalytic hybrid materials. *Nano Research*. 2010;3(10):701-5.
 35. GHASEMI Z, YOUNESI H, ZINATIZADEH A. Efficiency of Immobilized Nano TiO₂ on Fe-ZSM-5 Zeolite in Organic Pollutants Removal from Petroleum Refinery Wastewater. 2016.
 36. Hsu S-H, Huang C-S, Chung T-W, Gao S. Adsorption of chlorinated volatile organic compounds using activated carbon made from *Jatropha curcas* seeds. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*. 2014;45(5):2526-30.
 37. Li L, Liu S, Liu J. Surface modification of coconut shell based activated carbon for the improvement of hydrophobic VOC removal. *Journal of hazardous materials*. 2011;192(2):683-90.
 38. Zhang Z, Xu Y, Ma X, Li F, Liu D, Chen Z, et al. Microwave degradation of methyl orange dye in aqueous solution in the presence of nano-TiO₂-supported activated carbon (supported-TiO₂/AC/MW). *Journal of hazardous*

- materials. 2012;209:271-7.
39. Pan B, Xing B. Adsorption mechanisms of organic chemicals on carbon nanotubes. Environmental science & technology. 2008;42(24):9005-13.
40. Su F, Lu C. Adsorption kinetics, thermodynamics and desorption of natural dissolved organic matter by multiwalled carbon nanotubes. Journal of Environmental Science and Health Part A. 2007;42(11):1543-52.
41. Bansal RC, Goyal M. Activated carbon adsorption: CRC press; 2005.
42. Golbabaei F, Moradi Rad R, Omidi L, Farhang Dehghan S, Roshani S. Comparison of adsorption isotherms and kinetics of naphthalene and phenanthrene at activated carbon beds in the organic n-hexane solution. Health and Safety at Work. 2015;5(2):63-74.
43. Balanay JAG, Crawford SA, Lungu CT. Comparison of toluene adsorption among granular activated carbon and different types of activated carbon fibers (ACFs). Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 2011;8(10):573-9.
44. Rahmanzadeh E, Golbabaei F, Faghihi Zarandi A, Moussavi SG, Baneshi M. Investigation of activated carbon efficiency in hexavalent chromium adsorption from airflow. Health and Safety at Work. 2017;7(3):191-202.
45. Shirkhanloo H, Osanloo M, Qurban-Dadras O. Nobel Method for Toluene Removal from Air Based on Ionic Liquid Modified Nano-Graphen. International Journal of Occupational Hygiene. 2015;6(1):1-5.
46. Moradi-Rad R, Omidi L, Kakooei H, Golbabaei F, Hassani H, Abedin-Loo R, et al. Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons on activated carbons: kinetic and isotherm curve modeling. International Journal of Occupational Hygiene. 2015;6(1):43-9.

Received: 2019-02-03

Accepted: 2019-06-25

Comparative Study of the Sevoflurane Asorption Capacity on Carbon Media Impregnated with Titanium Oxide Nanoparticles

Faranak Najarian¹, Farideh Golbabaei ^{2*}, Asghar Ghahri ^{3,4}, Kamal Azam⁵

¹ Department of Occupational Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Department of Occupational Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

⁴ Research Center for Health, Safety and Environment, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

⁵ Department of Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Introduction: Occupational exposure to sevoflurane as an anesthetic gases in hospitals, dental clinics and veterinary clinics has been reported in various studies. Considering the harmful effects of sevoflurane anesthetic gas on the health of exposed personnel such as reproductive, preterm delivery and fetal abnormalities and increased spontaneous abortion, it is necessary to remove them from the air of the work environment, especially the treatment centers, with inexpensive and optimal methods. This study was aimed to compare two oxide-titanium based on Activated Carbon/ Graphene Oxide Nanosheets in nano and non-nano scales.

Material and Methods: Titanium oxide particles and nanoparticles were coated on actived carbon/ Graphene Oxide Nanosheets adsorbents. The prepared sorbents were characterized by instrumental techniques such as BET, SEM, XRD, FTIR and SEM-EDS to determine their properties .After characterization, the breakthrough and adsorption capacity of sevoflurane on both adsorbents were determined using the modified wheeler equation. Finally, the software of Microsoft Office Excel 2016 and SPSS Statistic version 21 IBM were used for statistical analysis of data.

Results: the results of XRD, SEM-EDAX analysis were confirmed the stabilization of titanium oxide particles and nanoparticles on the sorbents. Furthermore, the FTIR results determined the functional groups on the sorbents. The BET results also were showed the coating of titanium oxide nanoparticles on composite decreased the specific surface area of adsorption in comparison to adsorption containing titanium oxide particles. The adsorption capacity of the activated carbon/ Graphene Oxide Nanosheets coated with titanium oxide nanoparticles and titanium oxide particles were 240.7 and 210.5 mg sevoflurane per gram of sorbent, respectively ($p\text{-value} < 0.001$).

Conclusion: The results were concluded that composite of activated carbon/nano oxide graphene coated with titanium oxide nanoparticles has a higher adsorption capacity of sevoflurane than other composite coated with titanium oxide particle, under the same conditions. This increase can be as a result of changes in surface chemistry (increase of the functional groups) in composite.

Keywords: Halogenated Anesthetic Gases, Sevoflurane, Activated Carbon, Graphene Oxide Nanosheets, Titanium Oxide

*Corresponding Author: Farideh Golbabaei

Email Address: fgolbabaei@sina.tums.ac.ir

1. Introduction

Halogenated anesthetic gases such as sevoflurane, are still an important source of chemical hazard in the hospital environment. Considering the Occupational exposure to sevoflurane and its harmful effects on the health, it is necessary to remove them from the air.

Nowadays, many novel methods based on nanomaterials has been introduced for removal halogenated compounds. The physicochemical properties of nanosorbents such as Graphene(NG), Activated Carbon(AC), Graphene Oxide Nanosheets (NGO), Titanium Oxide (NPsTiO₂) were increased the adsorption capacity of sorbents for removal of volatile gases from air [1-5].

This study was aimed to compare two oxide-titanium based on activated carbon/nano graphene oxide in nano and bulk scales.

2. Material and Methods

Titanium oxide particles and nanoparticles were coated on Activated Carbon/ Graphene Oxide Nanosheets adsorbents. The prepared sorbents were characterized by instrumental techniques such as BET, SEM, XRD, FTIR and SEM-EDS to determine their properties. After characterization, the breakthrough and adsorption capacity of sevoflurane on both adsorbents were determined using the modified wheeler equation [6]. Finally the software of Microsoft Office Excel 2016 and SPSS Statistic version 21 IBM were used for

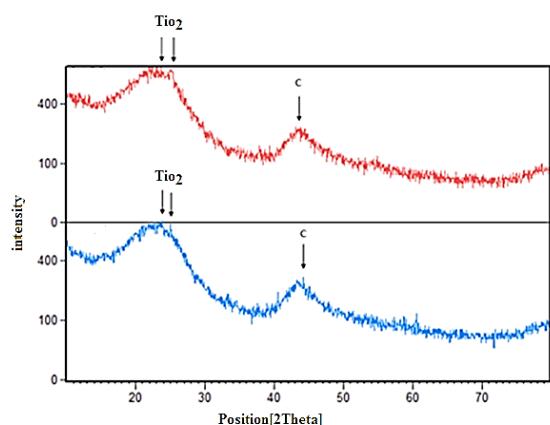


Fig. 1. XRD patterns of Composites (Red profile ACN-nGO-nTiO₂ and blue profile: ACN-nGO-bTiO₂)

statistical analysis of data.

3. Results and Discussion

The results of XRD, SEM-EDAX analysis were confirmed the stabilization of titanium oxide particles and nanoparticles on the sorbents. This result was showed the composites has an intermediary structure between the amorphous and graphite state (Fig. 1, 2).



Furthermore, the FTIR results determined the functional groups on the sorbents. As shown in Fig. 3, the bands around 3410 and 1600 cm⁻¹ are assigned to the vibrations of O-H that belongs to carboxyl and hydroxyl groups, respectively, while the peak at 1400 cm⁻¹ and the around 1060 cm⁻¹ belong to band of C-O. Also absorption band at around 600 cm⁻¹ is assigned to the stretch vibration of Ti-O bond. Thus, TiO₂ particles are proved to be well-distributed on the surface of the composites.

The BET results also showed the coating of titanium oxide nanoparticles on activated carbon/ Oxide Graphene Nanosheets composite decreased the specific surface area of adsorption in comparison to adsorption containing titanium oxide particles (table. 1). This decrease can be as a result of clumping of nanoparticles and closing of some pores. The results of this study is agreement with previous *studies* of Taji Zadegan et al. and Yang Hong et al. [7, 8].

The adsorption capacity of the Activated Carbon/ Graphene Oxide Nanosheets coated with titanium oxide nanoparticles and titanium oxide particles were 240.7 and 210.5 mg sevoflurane per gram of sorbent, respectively (*p*-value<0.001)

4. Conclusion



The present investigation showed that composite of Activated Carbon/ Graphene Oxide Nanosheets coated with titanium oxide nanoparticles has a higher adsorption capacity of sevoflurane than Activated Carbon/ Graphene Oxide Nanosheets composite coated with titanium oxide particle, under the same conditions. This increase can be as a result of changes in surface chemistry (increase of the functional groups) in composite.

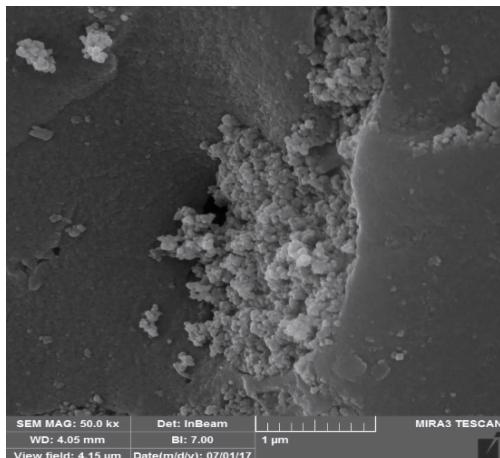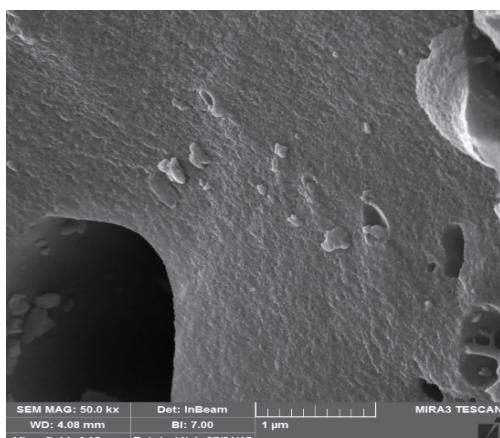a. SEM image of AC-nGO-nTiO₂b. SEM image of AC-nGO-bTiO₂**Fig. 2.** SEM image of composites**Table 1.** BET of composites

D _p	S _{BET} (m ² /g)	V _{micro pores} (cm ³ /g)	V _{total pores} (cm ³ /g)	composites
1.75	1039.5	0.42	0.45	ACN-nGO-nTiO ₂
1.70	1049.5	0.45	0.46	ACN-nGO-bTiO ₂

5. References

- Ebrahimi A, Salarifar A. Air pollution Analysis: Nickel paste on Multi-walled carbon nanotubes as novel adsorbent for the mercury removal from air. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(03):79-88.
- Paydar P, Zarandi AF. Air Pollution Method: A new method based on ionic liquid passed on mesoporous silica nanoparticles for removal of manganese dust in the workplace air. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(03):97-126.
- Jamshidzadeh C, Shirkhanloo H. A new analytical method based on bismuth oxide-fullerene nanoparticles and photocatalytic oxidation technique for toluene removal from workplace air. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(01):73-86.
- Hosseiniabadi MB, Timoori S, Zarandi AF. Functionalized graphene-trimethoxyphenyl silane for toluene removal from workplace air by sorbent gas extraction method. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(2):45-54.
- Arjomandi M, Shirkhanloo H. A review: Analytical methods for heavy metals determination in environment and human samples. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(03):97-126.
- Ghahri A, Golbabaei F, Vafajoo L, Mireskandari SM, Yaseri M, Shahtaheri SJ, et al. Effects of acid modification of activated charcoal on

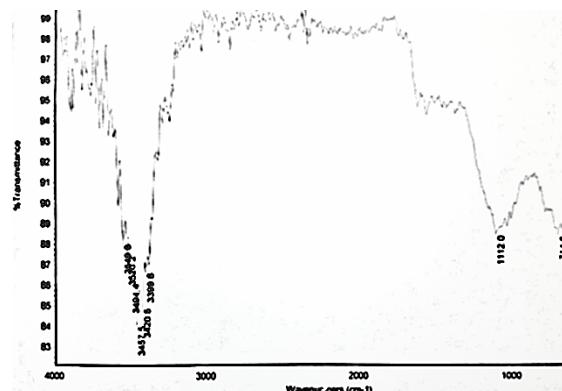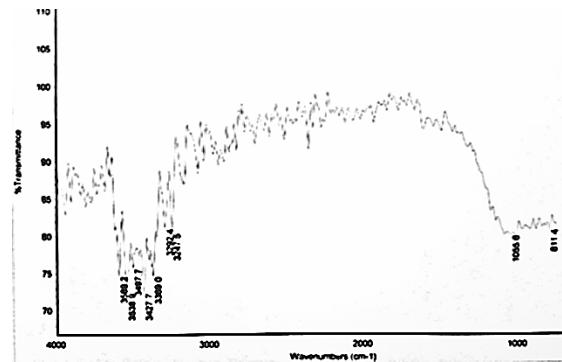FTIR spectra of AC-nGO-nTiO₂FTIR spectra of AC-nGO-bTiO₂**Fig. 3.** FTIR spectra of composites

Methods in Environmental Chemistry Journal. 2019;2(01):5-14.

- Jamshidzadeh C, Shirkhanloo H. A new analytical method based on bismuth oxide-fullerene nanoparticles and photocatalytic oxidation technique for toluene removal from workplace air. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(01):73-86.
- Hosseiniabadi MB, Timoori S, Zarandi AF. Functionalized graphene-trimethoxyphenyl silane for toluene removal from workplace air by sorbent gas extraction method. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(2):45-54.
- Arjomandi M, Shirkhanloo H. A review: Analytical methods for heavy metals determination in environment and human samples. *Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal*. 2019;2(03):97-126.
- Ghahri A, Golbabaei F, Vafajoo L, Mireskandari SM, Yaseri M, Shahtaheri SJ, et al. Effects of acid modification of activated charcoal on

- adsorption of Sevoflurane as an anesthesia gas. *Journal of Health and Safety at Work.* 2018;8(2):103-20.
7. Huang Y, Cui C, Zhang D, Li L, Pan D. Heterogeneous catalytic ozonation of dibutyl phthalate in aqueous solution in the presence of iron-loaded activated carbon. *Chemosphere.* 2015;119:295-301.
 8. Tajizadegan H, Rashidzadeh M, Jafari M, Ebrahimi-Kahrizsangi R. Novel ZnO-Al₂O₃ composite particles as sorbent for low temperature H₂S removal. *Chinese Chemical Letters.* 2013;24(2):167-9.